

Kết quả thử nghiệm chất lượng Quatest1 tấm nhựa PVC kỹ thuật

Quatest 1

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 Directorate for Standards Metrology and Quality
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1
 Quality Assurance and Testing Center 1

Địa chỉ/Address: 8 Hoàng Quốc Việt
 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 Điện thoại/Tel: (84-4) 38361399
 Fax: (84-4) 38361199

Số/No..... 14.805 /TN..... 3.02

Trang/Page:..... 1 /..... 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULTS

- Tên mẫu thử :** Tấm PVC cứng đặc Phát Lộc Phát (Mẫu 5 mm màu ghi)
- Khách hàng :** Công ty TNHH Thương mại Phát Lộc Phát
- Số lượng mẫu:** 01 mẫu
- Ngày nhận mẫu:** 22 / 5 / 2014
- Tình trạng mẫu:** 03 tấm nhựa có kích thước 200x200 mm
- Thời gian thử nghiệm:** Từ ngày 23/ 5/ 2014 đến ngày 10/ 6/ 2014

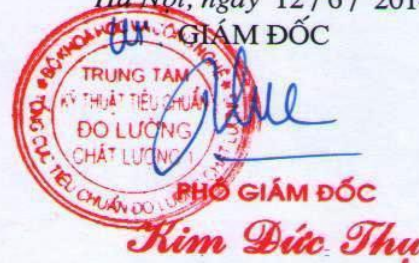
STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
1	Độ bền kéo đứt	N/cm ²	ASTM D638: 2010	2636
2	Độ giãn dài khi đứt	%	ASTM D638: 2010	30,7
3	Độ bền uốn	MPa	ISO 178: 2000	72,2
4	Sự thay đổi khối lượng sau khi ngâm trong môi trường axit H ₂ SO ₄ 30% trong 168 giờ ở nhiệt độ 23°C		ISO 175: 1999	Tăng 2,8%
5	Sự thay kích thước trong thời gian 6 giờ ở nhiệt độ 45°C	%	ISO 11501: 1995	0,1
6	Sự thay kích thước trong thời gian 6 giờ ở nhiệt độ 55°C	%	ISO 11501: 1995	0,4
7	Nhiệt độ Vicat	°C	ASTM D1525: 2009	69

Hà Nội, ngày 12 / 6 / 2014

TUQ. TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG



Lại Minh Hải

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
 Kim Đức Thu

1. *Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.*
2. *Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the weitten approved of QUATEST 1.*
3. *Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.*